


本試験結果はご提出の試料に対するものであって、
荷口を代表するものではありません。

品質検査報告書



検査項目	試験方法\試料No.	1. C/#99		2. C/#1		3. C/#4		4. C/#5		5. C/#25		6. C/#38	
		変退色	4以上		淡3以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上		
耐久(級)	JIS-L-0842 4級	変退色	4以上		淡3以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上
耐久(級)	JIS-L-0842 3級	変退色	4-5			4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
洗濯(級)	JIS-L-0844 A-2号 洗液汚染	汚染 綿	5			5	5	5	5	5	5	5	5
		絹	5			5	5	5	5	5	5	5	5
		洗液汚染	5			5	5	5	5	5	5	5	5
汗(級)	JIS-L-0848 酸性・アルカリ性	変退色 酸性	5			5	5	5	5	5	5	5	5
		汚染 綿	5			5	5	5	5	5	5	5	5
		絹	5			5	5	5	5	5	5	5	5
		変退色 アルカリ	5			5	5	5	5	5	5	5	5
		汚染 綿	5			5	5	5	5	5	5	5	5
		絹	5			5	5	5	5	5	5	5	5
摩擦(級)	JIS-L-0849 II形	汚染 乾燥	5			5	5	5	5	5	5	5	5
		汚染 湿潤	5			5	5	5	5	5	5	4-5	5
水(級)	JIS-L-0846	変退色	5			5	5	5	5	5	5	5	5
		汚染 綿	5			5	5	5	5	5	5	5	5
ドライクリーニング(級)	JIS-L-0860 B-1法 石油系 洗液汚染	変退色	4-5			4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚染 マル	5			5	5	5	5	5	5	5	5
		洗液汚染	5			5	5	5	5	5	5	5	5
色泣き(級)	大丸法	汚染	なし/5			なし/5	なし/5	なし/5	なし/5	なし/5	なし/5	なし/5	なし/5
昇華(級)	JIS-L-0854	変退色	5			5	5	5	5	5	5	5	5
		汚染 綿	5			5	5	5	5	5	5	5	5
混用率(%)	JIS-L-1030	基布	ポリエステル 100										
破裂強さ(kPa)	JIS-L-1096 ミューレン法		378										

備考:
寸法変化率(A-1法):あて布使用
セルムアルヒトの0.05以下(0)は0.00, (1)は0.01 以下同様です。

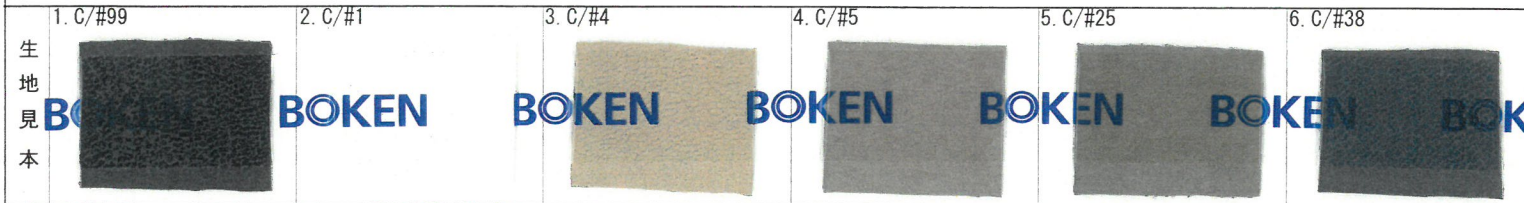

納入先	会社名	
	地区・MD	
納入者	分類コード	
	商品コード	
納入者	納入者コード	
	会社名	高島商事株式会社
納入者	所在地	大阪府大阪市中央区安土町3-4-5 本丸田ビル2F (TEL) 06-6262-7678
	担当者	宮元
品名・品番	#2160 合成皮革9色	
	色数 9	
添付白布	綿・絹 昇華:綿・ポリエステル	
判定	適用規格	_____
	製品検査	_____
	生地検査	_____
発行	一般財団法人	
	ボークン品質評価機構	
発行	大阪試験センター	
受付	2022年 8月 1日	No. 20222017413-1
発行	2022年 8月 5日	

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、
荷口を代表するものではありません。

品質検査報告書



項目	試験方法\試料No.	1. C/#99	2. C/#1	3. C/#4	4. C/#5	5. C/#25	6. C/#38
		検	寸法変化率(%) JIS-L-1930 G4M 吊干し	たて	0.0		
	よこ	-0.2					
	外観	良					
	変退色(級)	4-5					
査	寸法変化率(%) JIS-L-1930 G4H 吊干し	たて	0.0				
		よこ	-0.1				
		外観	良				
		変退色(級)	4-5				
結	寸法変化率(%) JIS-L-1931 F2	たて	-0.9				
		よこ	-1.0				
		外観	良				
		変退色(級)	4-5				
果	寸法変化率(%) JIS-L-1096 H-2法	たて	-0.5				
		よこ	-0.1				
		外観	良				
		変退色(級)	4-5				
	寸法変化率(%) JIS-L-1057 A-1法 120°C	たて	-0.2				
		よこ	0.2				
		外観	良				
		変退色(級)	4-5				
ホルムアルデヒド(A-Ao)	厚生省令第34号 乳幼児用(生地)	0.05以下(0)	0.05以下(0)	0.05以下(0)	0.05以下(0)	0.05以下(0)	0.05以下(0)
樹脂鑑別	赤外分光分析(IR)	表面コーティング*	主成分は				
			ポリリルタ				
			と推定される				
生地見本	1. C/#99	2. C/#1	3. C/#4	4. C/#5	5. C/#25	6. C/#38	

納入先	会社名	
	地区・MD	
	分類コード	
納入者	商品コード	
	納入者コード*	
	会社名	高島商事株式会社
品名・品番	所在地	大阪府大阪市中央区安土町3-4-5 本丸ビル2F (TEL) 06-6262-7678
	担当者	宮元
判定	#2160 合成皮革9色	
	色数	9
判定	添付白布	綿・絹 昇華:綿・ポリエステル
	適用規格	_____
	製品検査	_____
判定	生地検査	_____
	生地検査	_____
判定	発行担当者	塩川
	発行責任者	中林
受付	2022年 8月 1日	No. 20222017413-2
発行	2022年 8月 5日	

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、
荷口を代表するものではありません。

品質検査報告書



検査項目	試験方法\試料No.	7. C/#41			8. C/#48			9. C/#98			
		変退色	4以上	4以上	4以上	変退色	4以上	4以上	4以上	変退色	4以上
耐光(級)	JIS-L-0842 4級	変退色	4以上	4以上	4以上						
	JIS-L-0842 3級	変退色									
洗濯(級)	JIS-L-0844 A-2号 洗液汚染	変退色	4-5	4-5	4-5						
		汚染 綿	5	5	5						
		絹	5	5	5						
		洗液汚染	5	5	5						
汗(級)	JIS-L-0848 酸性・7ルカリ性	変退色 酸性	5	5	5						
		汚染 綿	5	5	5						
		絹	5	5	5						
		変退色 アルカリ	5	5	5						
		汚染 綿	5	5	5						
		絹	5	5	5						
摩擦(級)	JIS-L-0849 II形	汚染 乾燥	5	4-5	5						
		汚染 湿潤	5	5	4						
水(級)	JIS-L-0846	変退色	5	5	5						
		汚染 綿	5	5	5						
		絹	5	5	5						
ドライクリーニング(級)	JIS-L-0860 B-1法 石油系 洗液汚染	変退色	4-5	4-5	4-5						
		汚染 マルチ	5	5	5						
		洗液汚染	5	5	5						
色泣き(級)	大丸法	汚染	なし/5	なし/5	なし/5						
昇華(級)	JIS-L-0854	変退色	5	5	5						
		汚染 綿	5	5	5						
		ポリエステル	5	5	5						
混用率(%)	JIS-L-1030	基布									
破裂強さ(kPa)	JIS-L-1096 シュレン法										

納入先	会社名	
	地区・MD	
	分類コード	
	商品コード	
納入者	納入者コード	
	会社名	高島商事株式会社
	所在地	大阪府大阪市中央区安土町3-4-5 本丸田ビル2F (TEL) 06-6262-7678
	担当者	宮元
品名・品番	#2160 合成皮革9色	
	色数	9

添付白布	綿・絹 昇華:綿・ポリエステル
適用規格	_____
製品検査	_____
生地検査	_____

判定	適用規格	_____
	製品検査	_____
生地検査	_____	

7. C/#41 8. C/#48 9. C/#98





一般財団法人		発行担当者	塩川
ボーケン品質評価機構		発行責任者	
大阪試験センター		受付	2022年 8月 1日
		発行	2022年 8月 5日
No. 20222017413-3			

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、荷口を代表するものではありません。

品質検査報告書



項目	試験方法\試料No.	7. C/#41	8. C/#48	9. C/#98	
		検	寸法変化率(%)	JIS-L-1930 C4M 吊干し	たて よこ 外観 変退色(級)
査	寸法変化率(%)	JIS-L-1930 C4H 吊干し	たて よこ 外観 変退色(級)		
	寸法変化率(%)	JIS-L-1931 F2	たて よこ 外観 変退色(級)		
結	寸法変化率(%)	JIS-L-1096 H-2法	たて よこ 外観 変退色(級)		
	寸法変化率(%)	JIS-L-1057 A-1法 120°C	たて よこ 外観 変退色(級)		
果	ホルムアルデヒド(A-Ao)	厚生省令第34号 乳幼児用(生地)	0.05以下(0)	0.05以下(0)	0.05以下(0)
	樹脂鑑別	赤外分光分析(IR)	表面コーティング		
生地見本	7. C/#41	8. C/#48	9. C/#98		


納入先	会社名		
	地区・MD		
	分類コード		
	商品コード		
納入者	納入者コード		
	会社名	高島商事株式会社	
	所在地	大阪府大阪市中央区安土町3-4-5 本丸田ビル2F (TEL) 06-6262-7678	
品名・品番	担当者	宮元	
	#2160 合成皮革9色	色数 9	
判定	添付白布	綿・絹 昇華・綿・ホリエステル	
	適用規格	_____	
	製品検査	_____	
	生地検査	_____	
定	一般財団法人		
	ボーケン品質評価機構		
	大阪試験センター		
発行担当者	塩川	発行責任者	
受付	2022年 8月 1日	No. 20222017413-4(完)	
発行	2022年 8月 5日		

テストメモ

高島商事株式会社 殿

No.20222017413

絵表示参考例

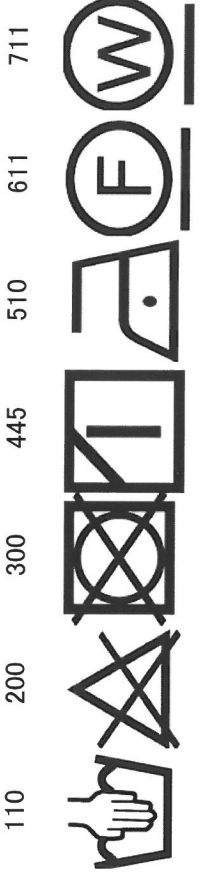

付記用語:あて布使用
