


本試験結果はご提出の試料に対するものであって、荷口を代表するものではありません。

品質検査報告書



検査項目	試験方法\試料No.	1. C/#99		2. C/#4		3. C/#5		4. C/#46		5. C/#48	
		表	裏	表	裏	表	裏	表	裏	表	裏
耐光(級)	JIS-L-0842 4級	変退色									
		表	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上	4以上
		裏	4以上		4						
耐光(級)	JIS-L-0842 3級	変退色									
		裏		淡 3以上							
		表									
洗濯(級)	JIS-L-0844 A-2号 洗液汚染	変退色	4-5/4-5	4-5/4-5	4-5/4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚染 綿	5	5	5	5	5	5	5	5	5
		絹	4-5	5	5	4-5	5	4-5	5	4-5	5
		洗液汚染	4-5	4-5	4	3	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
汗(級)	JIS-L-0848 酸性・7ルカリ	変退色 酸性	5/5	5/5	5/5	5	5	5	5	5	5
		汚染 綿	4-5/4-5	5/5	5/5	5	5	5	5	5	5
		絹	4-5/4-5	5/5	5/5	4	5	4	5	4	5
		変退色 7ルカリ	5/5	5/5	5/5	5	5	5	5	5	5
		汚染 綿	4-5/4-5	5/5	5/5	5	5	5	5	5	5
絹	4-5/4-5	5/5	5/5	4	5	4	5	4	5		
摩擦(級)	JIS-L-0849 II形	汚染 乾燥	4-5/4-5	5/5	5/5	5	5	5	5	5	5
		汚染 湿潤	4-5/5	5/5	5/5	5	5	5	5	5	5
水(級)	JIS-L-0846	変退色	5/5	5/5	5/5	5	5	5	5	5	5
		汚染 綿	4-5/4-5	5/5	5/5	5	5	5	5	5	5
		絹	4-5/4-5	5/5	5/5	4	5	4	5	4	5
トライクリング(級)	JIS-L-0860 B-1法 石油系 洗液汚染	変退色	4-5/4-5	4-5/4-5	4-5/4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		汚染 マルチ	4-5	5	5	5	5	5	5	5	5
		洗液汚染	3	4-5	3-4	2-3	5	2-3	5	2-3	5
色泣き(級)	大丸法	汚染	あり/3-4	なし/5	あり/4	あり/3-4	あり/3-4	あり/3-4	あり/3-4	なし/5	なし/5

備考：*毛羽乱れあり
 試料No.3~5:裏面共通
 試料No.1~3:洗濯(変退色)・汗・摩擦・水・トライクリング(変退色):表/裏を表す
 寸法変化率(A-1法):あて布使用
 ルムアルヒトの0.05以下(0)は0.00,(1)は0.01 以下同様です。

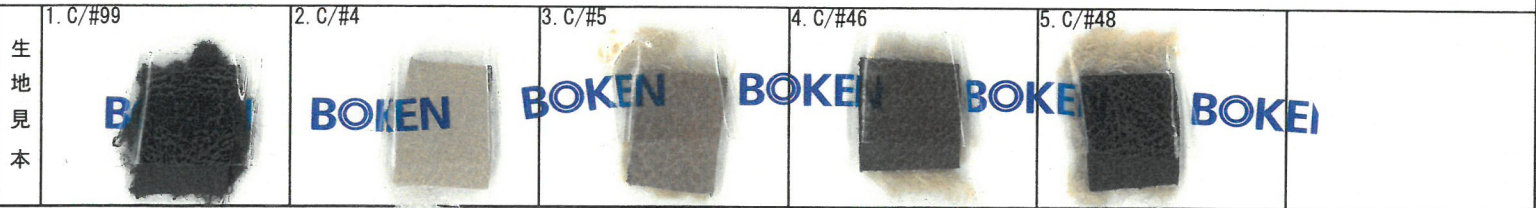



納入先	会社名		
	地区・MD		
	分類コード		
	商品コード		
納入者	納入者コード		
	会社名	高島商事株式会社	
	所在地	大阪府大阪市中央区安土町3-4-5 本丸田ビル2F (TEL) 06-6262-7678	
品名・品番	#4826	色数 5	
	添付白布	綿・絹	
判定	適用 規格	_____	
	製品 検査	_____	
	生地 検査	_____	
発行	一般財団法人 ボーケン品質評価機構 大阪試験センター	発行 担当者	池田
		発行 責任者	松本
受付	2021年10月18日	No. 20221031144-1	
発行	2021年10月22日		

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、荷口を代表するものではありません。

品質検査報告書



検査結果	項目	試験方法\試料No.	1. C/#99	2. C/#4	3. C/#5	4. C/#46	5. C/#48
	検	混用率 (%)	JIS-L-1030	表側 基布			
ポリエステル 100							
裏側							
ポリエステル 100							
査	破裂強さ (kPa)	JIS-L-1096 ユール法	1740				
	ヒリング (級)	JIS-L-1076 A法 (ICI形) 5H	4*				
	毛羽付着 (級)	ヒップ法	裏 5				
	寸法変化率 (%)	JIS-L-1930 C4M 吊干し	表/裏				
			たて	-1.4/-0.3			
			よこ	-1.2/-0.2			
			外観	良/良			
	寸法変化率 (%)	JIS-L-1930 C4H 吊干し	表/裏				
			たて	-0.4/-0.2			
			よこ	-0.9/0.2			
外観			良/良				
果	寸法変化率 (%)	JIS-L-1931 F2	表/裏				
			たて	-0.9/-0.3			
			よこ	-0.3/-0.2			
			外観	良/良			
結	寸法変化率 (%)	JIS-L-1930 C4M 吊干し	表/裏				
			たて	-1.4/-0.3			
			よこ	-1.2/-0.2			
			外観	良/良			
果	寸法変化率 (%)	JIS-L-1931 F2	表/裏				
			たて	-0.9/-0.3			
			よこ	-0.3/-0.2			
			外観	良/良			
判定	添付白布	綿・絹	適用規格				
			製品検査				
			生地検査				
			判定				
生地見本	1. C/#99	2. C/#4	3. C/#5	4. C/#46	5. C/#48		


納入先	会社名			
	地区・MD			
	分類コード			
	商品コード			
納入者	納入者コード			
	会社名	高島商事株式会社		
	所在地	大阪府大阪市中央区安土町3-4-5 本丸田ビル2F (TEL) 06-6262-7678		
	担当者	宮元		
品名・品番	#4826	色数 5		
	添付白布	綿・絹		
判定	適用規格	_____		
	製品検査	_____		
	生地検査	_____		
発行	一般財団法人		発行者	池田
	ボークン品質評価機構		発行者	
		大阪試験センター		
	受付	2021年10月18日	No. 20221031144-2	
発行	2021年10月22日			

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、
荷口を代表するものではありません。

品質検査報告書



項目	試験方法\試料No.	1. C/#99	2. C/#4	3. C/#5	4. C/#46	5. C/#48
		寸法変化率(%)	JIS-L-1096 H-2法	表/裏 たて よこ	-0.9/-0.3 -0.5/-0.1	
寸法変化率(%)	JIS-L-1057 A-1法 100°C	表/裏 たて よこ	-0.6/-0.3 -0.5/0.0			
ホルムアルデヒド (A-Ao)	厚生省令第34号 乳幼児用(生地)		0.05以下(0)			
樹脂鑑別	赤外分光分析(IR)		表面コーティング部			
			主成分は			
			ポリエステル と推定される			
生地見本		1. C/#99	2. C/#4	3. C/#5	4. C/#46	5. C/#48

納入先	会社名	
	地区・MD	
	分類コード	
納入者	商品コード	
	納入者コード	
	会社名	高島商事株式会社
品名・品番	所在地	大阪府大阪市中央区安土町3-4-5 本丸田ビル2F (TEL) 06-6262-7678
	担当者	宮元
判定	添付白布	綿・絹
	適用規格	_____
	製品検査	_____
発行	生地検査	_____
	一般財団法人 ボークン品質評価機構 大阪試験センター	発行担当者 池田 発行責任者 
受付	2021年10月18日	No. 20221031144-3 (完)
発行	2021年10月22日	